

TECNOCOL FLEX


Ciment cola flexible de MÀXIMA ADHERÈNCIA per enganxar gres porcel·lànic a sobre de la impermeabilització d'HIDROELASTIC en piscines.

Preparació del suport:

- ◆ El suport on enganxarem la ceràmica serà morter, **HIDROFIX** ó **HIDROELASTIC**.
- ◆ El suport ha d'estar net, ser resistent i no s'ha de desfer.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.
- ◆ A l'estiu, quan faci molta calor, hauríem de remullar amb aigua el suport de morter, abans d'iniciar la col·locació.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 5,2 lts. d'aigua amb 25 Kg de **TECNOCOL FLEX GRIS**, ó mesclar 5,7 lts. d'aigua amb 25 Kg de **TECNOCOL FLEX BLANC**.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.
- ◆ **Nota:** NO afegir a la mescla més aigua. Només re-mesclar.

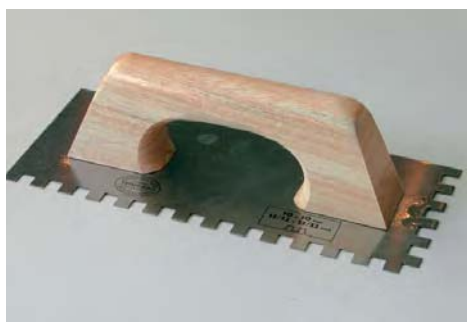

Usar una llana dentada.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Fer servir sempre una **LLANA DENTADA**. No enganxar a "tocs".
- ◆ Per a una ceràmica de mesures per exemple 30x30 cm., usar una llana dentada de dents 10x10 mm.
- ◆ No mullar mai les peces.



ATENCIÓ

TECNOCOL FLEX no s'ha d'usar:

- ◆ Per enganxar ceràmica a sobre d'altres tipus d'impermeabilitzacions sense consultar primer al Dp.Tècnic.
- ◆ A l'estiu i a l'exterior sense usar la tècnica del doble encolat.



Ideal per enganxar ceràmica en piscines.

¿què s'ha de complir segons la normativa en façanes?:

- ◆ En aplicacions difícils o en exteriors s'ha d'estendre ciment cola a sobre del suport de morter i també en el revers de les peces.
- ◆ Per enganxar peces de 60x40 cm., o de més de 40Kg/m² usar ciment cola i a més a més un anclatge metàl·lic afí.
- ◆ I recomanem juntes entre peces de 5 mm. i fer juntes de dilatació.



Usar la tècnica del doble encolat.

¿com evitar la formació de capa superficial?:

- ◆ Si estenem ciment cola en molt troç, la capa superficial del ciment s'assecarà abans d'haver-hi col·locat la ceràmica.
- ◆ Per evitar-ho, estendre troços d'aprox. 2 m² i comprovar continuament amb els dits, que el ciment cola estigui encara fresc.
- ◆ I en els casos en que ja s'hagi format capa: re-pentinar el ciment.



Comprovar que el ciment estigui fresc.

¿com assegurar el contacte entre ciment i peça?:

- ◆ Sempre farem pressió sobre la peça per tal d'assegurar el contacte del ciment amb la peça, i amb això assurem una correcta adhesió.
- ◆ Per assegurar-ho es ideal colpejar les peces amb una massa de goma.



Usar una maça de goma.

Rejuntat de la ceràmica:

- ◆ Passades 4 hores, podem iniciar el rejuntat.
- ◆ Podem usar qualsevol dels morters especials per juntes: **FIXCOLOR 0/4** o **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI** essent el **JUNTATEC** el més adequat per piscines.



Rejuntar passades 4 hores de la col·locació.

CONSUMOS:

Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²


 Fixació sobre de l'**HIDROELASTIC**.